

SikaTack®-MOVE

AutomotiveLine®

Yksi tuote kaikkiin tuulilasinvaihtoihin –
aina, kaikkialla, ympäri vuoden

Teollisuus

SikaTack®-MOVE tuulilasinsiirto-ohjeet

1. Kerää tuulilasinvaihdossa tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiiksi. Lämmitä liimapatruunaa 60 min. ajan sille tarkoitettussa SikaTack®-uunissa (+ 80 °C).

2. Irrota lasinpyyhkijät, listat, tiivisteet, ym. noudattaen autovalmistajan ohjeita. Ennen vanhan lasin irrotusta, suojaa tarvittavat korin osat suojaiteilla maalivaurioiden välttämiseksi. Vanhan lasin irrottamiseen voidaan käyttää vetorautaa, värinäveistä tai leikkukulankaa.

3. Poista vanha tuulilasi imukupinostimien avulla.

4. Leikkaa korilaippaan jäänyt vanha liimasauma 1-2 mm:n paksuiseksi tasaiseksi kerrokseksi.

5. Tarkista tuulilasin sopivuus esisovittamalla se paikalleen. Suorita esisovitus ennen liimapintojen esikäsitteilyä. Käytä tarvittaessa kohdistusteippejä ja vällyspaloja.

6. Korjaa vanhan lasin irroituksessa syntyneet maalivauriot nopeasti kuivuvalla ajoneuvon värisellä automaalilla. Pienissä maalivaurioissa suosittelemme käyttämään Sika® Primer-206 G+P:tä.
HUOMI! Älä levitä automaalia, äläkä mustaa primeriä vanhan liimasauman päälle.

7. Korilaidan pohjustuskäsittely. Pyyhi korilaippa Sika® Aktivatorilla kostutetulla, nukkaamattomalla kankaalla. Suorita korilaidan pyyhintä kertaalleen yhden suuntaisella vedolla. Toista pyyhintä kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla kankaalla. Kuivumisaika 10 min. (+23 °C/50% suht. kost.) tai 30 min. alle +15 °C lämpötiloissa.

Tuulilasin pohjustuskäsittely. Pyyhi tuulilasin keraamireuna Sika® Aktivatorilla kostutetulla, nukkaamattomalla kankaalla. Suorita pyyhintä kertaalleen yhden suuntaisella vedolla. Toista pyyhintä kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla kankaalla. Kuivumisaika 10 min. (+23 °C/50% suht. kost.) tai 30 min. alle +15 °C lämpötiloissa.

UV-suojaus: Mikäli asennettavassa tuulilasissa ei ole mustaa keraamireunusta tai liimasauman peittävää suojaalustaa, käytetään Sika®Aktivator pyyhinnän jälkeen Sika®Primer-206 G+P:tä. Sika®Primer-206 G+P:tä levitetään ohut, peittävä kerros siveltimellä tai huopalevittimellä. Kuivumisaika 10 min. (+23 °C/50% suht. kost.)


PUR-reunaiset lasit: Pyyhi PUR-reuna Sika® Aktivatorilla kostutetulla, nukkaamattomalla kankaalla. Suorita pyyhintä kertaalleen yhden suuntaisella vedolla. Toista pyyhintä kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla kankaalla. Kuivumisaika 10 min. (+23 °C/50% suht. kost.)

8. Avaa patruunan tuloaukko ja laita patruuna asennuspistooliin.

9. Levitä SikaTack®-MOVE tuulilasiliima kolmion muotoisena saumana tuulilasin reunaan tai korilaippaan. Käytä tuulilasiliiman levittämiseen tuotteen mukana toimitettavaa esileikkattua kolmiosuutinta.
HUOMI! ajoneuvonvalmistajan ohjeet koskien tuulilasin asennussyvyyttä ja käytä tarvittaessa kumisia vällyspaloja. Muotoile suutinta tarvittaessa.

10. Asenna uusi tuulilasi paikalleen viimeistään 5 min. kuluttua liiman levittämisen aloittamisesta.
Painele tuulilasia kevyesti reunoilta, jotta liiman tarttuminen molempiin pintoihin muodostuisi hyväksi. Pidä ajoneuvon sivuikkunat auki asennustyön ajan.

11. Asenna listat ja tiivisteet. Poista tuoreet liimatahrat Sika®Remover-208:lla kostutetulla paperilla pyyhkien.

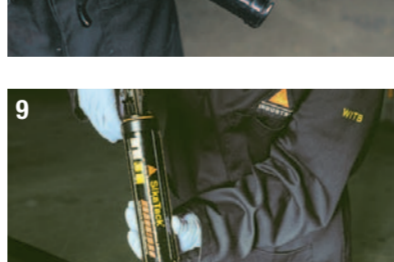

Huomautus: Tutustu voimassa oleviin Oy Sika Finland Ab:n yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin sekä tuotteiden teknisiin tietoesitteisiin ennen tuotteiden käyttöä.

Tuoteominaisuudet	SikaTack®-MOVE Tuulilasiliima
US turvallisuusstandardien FMVSS 212/208 mukainen ajovalmuisaika, kahdella turvatyynyllä, ilman turvavöitä.	60 min.
Sopivuus käytettäväksi talviaikana	Hyvä
Asennusominaisuudet ja sauman muodossa pysyminen	Erinomainen
Soveltuvuus antenni-integroituihin tuulilaseihin*?	Kyllä
Toimii sähköisesti eristeenä ja estää galvaanista korroosiota alumiinikorissa ajoneuvoissa*?	Kyllä
Liiman liukumoduuli	OEM-hyväksytyt keskimoduulinen Sika All-in-One kaikille automerkeille ja -malleille
Vähemmän pohjustustöitä tuulilasinvaihtotyössä. Ei tarvetta mustan primerin käytölle tuulilasin keraamipinnalla*?	Kyllä

* Lisätietoja tuotteen teknisestä tietoesitteestä. Käyttäessäsi Sika® -tuotteita, tutustu ensin voimassaoleviin teknisiin tietoesitteisiin ja käyttöturvatieotteisiin.



Your clever MOVE!

Sika®

Oy Sika Finland Ab, PL 2, Veinilaaksonkatu 1, 02621 Espoo
Puh: 09-511 431, Fax: 09-511 433 00
e-mail: sika.finland@fi.sika.com, www.sika.fi

